

УСИЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

BRILLIANT Crios

Указания по применению



СОДЕРЖАНИЕ

BRILLIANT Crios	3
Основные этапы фиксации	4
Фиксационные материалы для любых ситуаций	5
Важные указания для успешной фиксации	6
Пошаговая инструкция – вкладка	7
Пошаговая инструкция – накладка	9
Пошаговая инструкция – коронка	11
Пошаговая инструкция – винир	13
Пошаговая инструкция – коронка с опорой на имплантат	15
Пошаговая инструкция – полировка в кресле	17
Пошаговая инструкция – полировка в лаборатории	18
Пошаговая инструкция – коррекция или ремонт	19

BRILLIANT CRIOS

BRILLIANT CRIOS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УСИЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

- Высокая прочность на изгиб для надёжных реставраций
- Модуль упругости как у естественных зубов - для амортизации конструкций и привычности ощущений при накусывании
- Великолепно гармонирует с цветом зубов, обеспечивая естественный и эстетичный внешний вид
- Высокая износостойкость и низкое стирание зубов-антагонистов
- Надёжная фиксация благодаря ONE COAT 7 UNIVERSAL
- Универсальный материал для любой ситуации

ПОКАЗАНИЯ




ОТТЕНКИ

Low Translucent




High Translucent

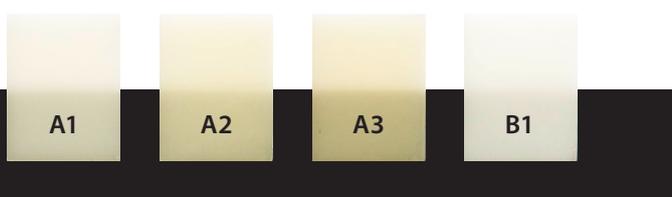


РАЗМЕРЫ

BRILLIANT Crios предлагается в двух различных размерах.

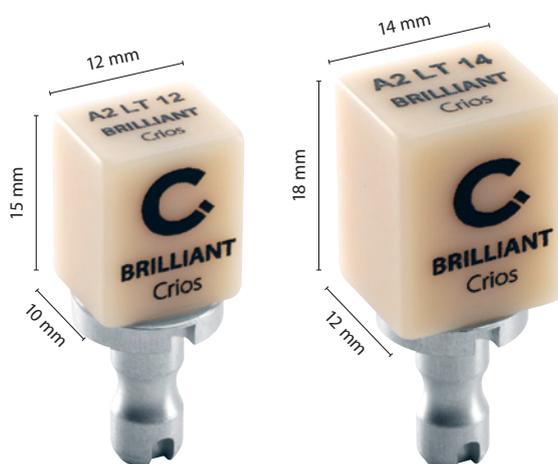

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФИКСАЦИИ

ЭТАП 1: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS

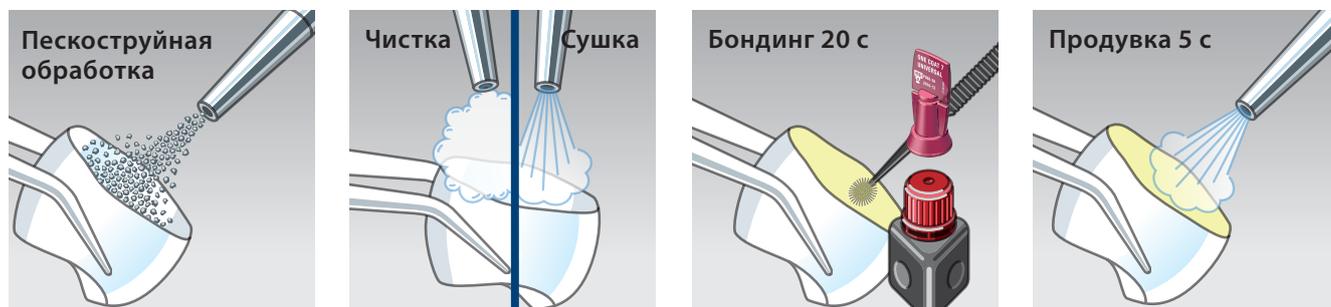


Пескоструйная обработка реставрации из BRILLIANT Crios. Используйте ONE COAT 7 UNIVERSAL в качестве бондинга для BRILLIANT Crios.

Примечание: не используйте плавиковую кислоту или силан!

ЭТАП 2: БОНДИНГ И ФИКСАЦИЯ К СУБСТРАТУ

Бондинговый и фиксационный материал следует выбирать в соответствии с толщиной стенок реставрации из BRILLIANT Crios и субстратом для фиксации. Следуйте подробным указаниям в инструкции производителя.

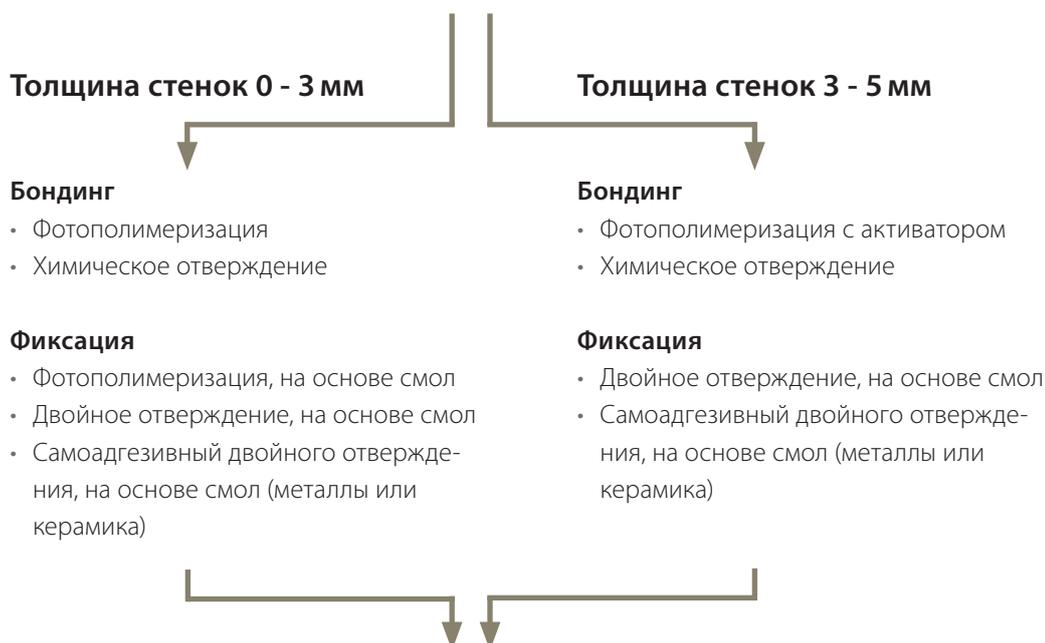

ЭТАП 3: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Всегда выполняйте окончательное отверждение каждой поверхности в течение 30 с, чтобы полимеризовать адгезив на реставрации из BRILLIANT Crios.



ФИКСАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОКАЗАНИЙ

Предлагая универсальный адгезив ONE COAT 7 UNIVERSAL, композит BRILLIANT EverGlow или композитные цементы двойного отверждения DuoCem и SoloCem, компания COLTENE обеспечивает адаптированную и проверенную систему фиксации для BRILLIANT Crios под каждое конкретное показание.

ONE COAT 7 UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL идеально подходит для компонентов BRILLIANT Crios, что гарантирует стабильную фиксацию и надёжную адгезию. Именно по этому мы рекомендуем применять ONE COAT 7 UNIVERSAL в сочетании с BRILLIANT Crios.

Мономеры (показаны красным), которые содержатся в ONE COAT 7 UNIVERSAL, проникают глубоко в полимеризованную матрицу BRILLIANT Crios

 BRILLIANT Crios
 ONE COAT 7 UNIVERSAL



Переплетение

В ходе полимеризации мономеров образуются полимерные цепочки, которые фиксируются в полимерной матрице.




Образование цепей

Двойные связи с полимерной матрице формируют цепочки в ходе полимеризации мономеров.

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ СДВИГЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ONE COAT 7 UNIVERSAL

Измеряется в МПа

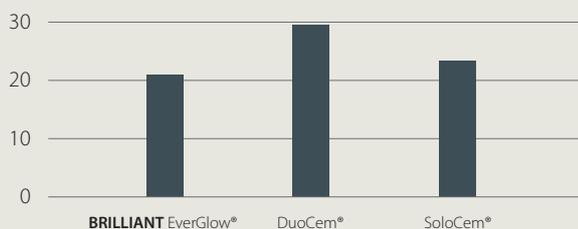

Фиксационные материалы BRILLIANT EverGlow, DuoCem и SoloCem демонстрируют великолепную прочность, гарантируя надёжную адгезию с BRILLIANT Crios.

Источник: внутренние данные



BRILLIANT EverGlow™

Светоотверждаемый композит

Идеальный материал для фиксации к дентину или композиту, при тонких стенках реставрации.



DuoCem®

Композитный цемент двойного отверждения

Обеспечивает исключительные свойства адгезии с дентином и композитом, особенно при увеличенной толщине стенок.



SoloCem®

Самоадгезивный полимерный цемент двойного отверждения

Эффективная адгезия к металлическим или керамическим абатментам, без необходимости в дополнительном этапе бондинга.

Указания по обращению – BRILLIANT Crios | 5

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ФИКСАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Рекомендуется использовать коффердам.
- Соблюдать указания по препарированию и толщине стенок.
- Адгезив ONE COAT 7 UNIVERSAL следует наносить на BRILLIANT Crios, тогда как на дентин можно наносить другие бондинги.
- Если светоотверждаемый бондинг используется на поверхности зуба, обязательно фотополимеризуйте его перед размещением реставрации.
- Разрешается использовать только композитные фиксационные материалы.


НЕЛЬЗЯ

- Не используйте силан.
- Не используйте неорганические цементы.
- Не используйте светоотверждаемые цементы непрозрачных оттенков.
- Не обжигайте BRILLIANT Crios.
- Не используйте плавиковую кислоту.



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: ВКЛАДКА

ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

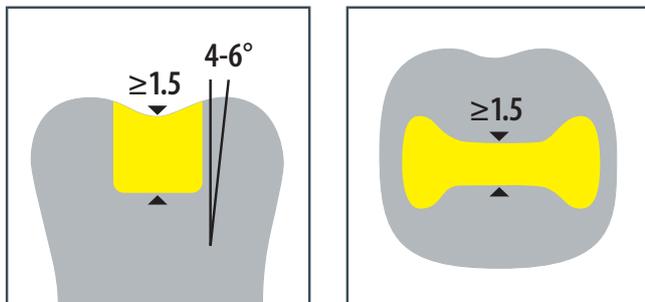

- Минимальная окклюзионная толщина 1,5 мм
- Угол препарирования: 4-6°

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(обязательно)

Бондинг к поверхности зуба
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Травление
Протравливающий гель Etchant Gel S

Фиксация
BRILLIANT EverGlow
(толщина стенок ≤ 3 мм)

При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS



Пескоструйная обработка

Выполните пескоструйную обработку поверхности, подлежащую адгезивной фиксации, оксидом алюминия с размером частиц 25-50 мкм под давлением 1,5 бара. **Примечание:** не протравливайте реставрацию плавиковой кислотой.



Чистка Сушка

Выполните чистку паровым или ультразвуковым устройством и высушите безмасляным сжатым воздухом.



Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на поверхность сцепления одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с. **Примечание:** не используйте другие бондинги и силан!



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

ЭТАП 3: ТРАВЛЕНИЕ




Травление 15 с

Нанесите Etchant Gel S непосредственно аппликационной иглой на обрабатываемую поверхность. Время травления: 15 с. **Примечание:** для достижения оптимальных результатов рекомендуется селективное травление.



Промывание 20 с

Тщательно промойте водой до удаления следов травящего геля Etchant Gel S.

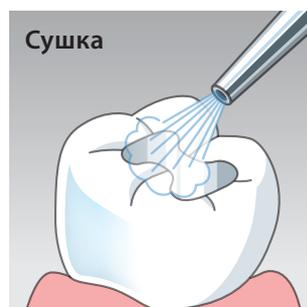

Сушка

Высушите безмасляным сжатым воздухом, следя за тем, чтобы не пересушить дентин.

BRILLIANT EverGlow™

Светоотверждаемый композит

- Однородная консистенция
- Исключительная полируемость
- Прекрасное сохранение блеска
- Очень хорошая смачиваемость



ЭТАП 4: БОНДИНГ



Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с.



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.



Отверждение


Фотополимеризуйте в течение 10 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ШАГ 5: ФИКСАЦИЯ



Фиксация

Нанесите BRILLIANT EverGlow в полость и сформируйте до границ.
Примечание: не используйте для фиксации непрозрачные оттенки BRILLIANT EverGlow, иначе не будет обеспечено полное отверждение.

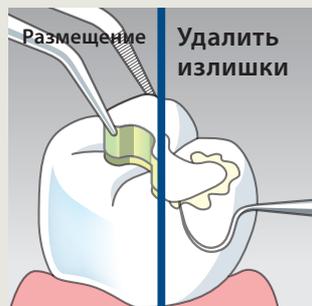

Размещение
Удалить излишки

Разместите реставрацию с лёгким нажимом. Удалите оставшиеся излишки материала, удерживая реставрацию в правильном положении.




Отверждение

Затем выполните фотополимеризацию реставрации в течение 30 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАКЛАДКА

ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

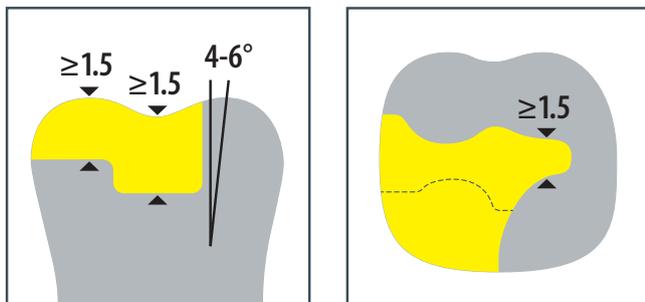

- Минимальная окклюзионная толщина 1,5 мм
- Минимальная толщина под опорным бугорком 1,5 мм
- Угол препарирования: 4-6°

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(обязательно)

Бондинг к поверхности зуба
ONE COAT 7 UNIVERSAL
Активатор One Coat 7.0 Activator

Травление
Протравливающий гель Etchant Gel S

Фиксация
DuoCem
(толщина стенок ≤ 5 мм)


При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS



Пескоструйная обработка

Выполните пескоструйную обработку поверхности, подлежащую адгезивной фиксации, оксидом алюминия с размером частиц 25-50 мкм под давлением 1,5 бара. **Примечание:** не протравливайте реставрацию плавиковой кислотой.

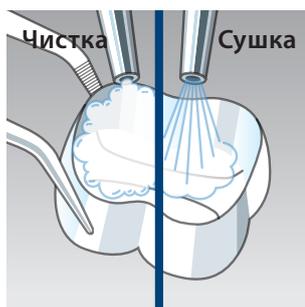


Чистка Сушка

Выполните чистку паровым или ультразвуковым устройством и высушите безмасляным сжатым воздухом.



Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на поверхность сцепления одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с. **Примечание:** не используйте другие бондинги и силан!

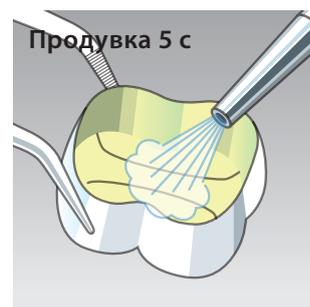

Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

ЭТАП 3: ТРАВЛЕНИЕ



Травление 15 с

Нанесите Etchant Gel S непосредственно аппликационной иглой на обрабатываемую поверхность. Время травления: 15 с. **Примечание:** для достижения оптимальных результатов рекомендуется селективное травление.



Промывание 20 с

Тщательно промойте водой до удаления следов травящего геля Etchant Gel S.



Сушка

Высушите безмасляным сжатым воздухом, следя за тем, чтобы не пересушить дентин.

DuoCem®

Композитный цемент двойного отверждения

- Сильная адгезия и свойства, аналогичные композиту
- Универсальный материал для множества показаний
- Удобные свойства текучести и идеальное рабочее время
- Лёгкое удаление излишков материала



ЭТАП 4: БОНДИНГ



Бондинг 20 с
Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с.



Продувка 5 с
Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

Эти этапы необходимы, только если толщина стенок реставрации > 3 мм и светоотверждение ингибирующего слоя ONE COAT 7 UNIVERSAL не гарантируется. В остальных случаях их можно пропустить.



Замешивание

Нанесите одну каплю ONE COAT 7 UNIVERSAL и одну каплю активатора One Coat 7.0 Activator в лунку для замешивания и перемешайте чистой одноразовой щёткой (примерно 5-10 с).



Бондинг

Нанесите замешанный бондинг на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой.



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.



Отверждение


Фотополимеризуйте в течение 10 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ШАГ 5: ФИКСАЦИЯ



Нанесите DuoCem непосредственно на внутренние поверхности реставрации.

Примечание: перед нанесением добейтесь однородности выдавливаемого материала.

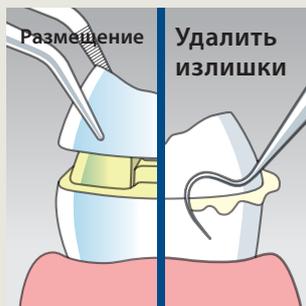

Размещение Удалить излишки

Разместите реставрацию с лёгким нажимом. Удалите оставшиеся излишки материала, удерживая реставрацию в правильном положении.




Отверждение

Затем выполните фотополимеризацию реставрации в течение 30 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОРОНКА

ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

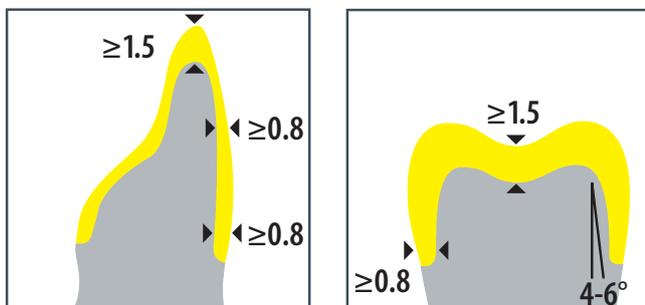

- Минимальная окклюзионная толщина 1,5 мм
- Минимальная буккальная толщина 0,8 мм
- Минимальная толщина под опорным бугорком 1,5 мм
- Минимальная пришеечная толщина 0,8 мм
- Угол препарирования: 4-6°

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(обязательно)

Бондинг к поверхности зуба
ONE COAT 7 UNIVERSAL
Активатор One Coat 7.0 Activator

Травление
Протравливающий гель Etchant Gel S

Фиксация
DuoCem
(толщина стенок ≤ 5 мм)

При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS



Пескоструйная обработка

Выполните пескоструйную обработку поверхности, подлежащую адгезивной фиксации, оксидом алюминия с размером частиц 25-50 мкм под давлением 1,5 бара. **Примечание:** не протравливайте реставрацию плавиковой кислотой.



Чистка Сушка

Выполните чистку паровым или ультразвуковым устройством и высушите безмасляным сжатым воздухом.



Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на поверхность сцепления одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с. **Примечание:** не используйте другие бондинги и силан!



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

ЭТАП 3: ТРАВЛЕНИЕ




Травление 15 с

Нанесите Etchant Gel S непосредственно аппликационной иглой на обрабатываемую поверхность. Время травления: 15 с. **Примечание:** для достижения оптимальных результатов рекомендуется селективное травление.



Промывание 20 с

Тщательно промойте водой до удаления следов травящего геля Etchant Gel S.

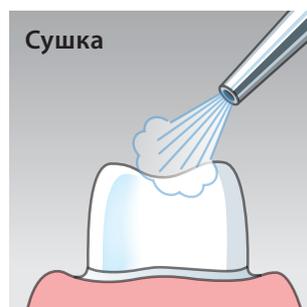

Сушка

Высушите безмасляным сжатым воздухом, следя за тем, чтобы не пересушить дентин.


DuoCem®

Композитный цемент двойного отверждения

- Сильная адгезия и свойства, аналогичные композиту
- Универсальный материал для множества показаний
- Удобные свойства текучести и идеальное рабочее время
- Лёгкое удаление излишков материала



ЭТАП 4: БОНДИНГ

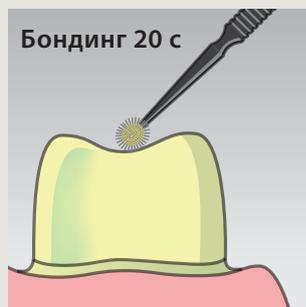

Бондинг 20 с
Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с.



Продувка 5 с
Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

Эти этапы необходимы, только если толщина стенок реставрации > 3 мм и светоотверждение ингибирующего слоя ONE COAT 7 UNIVERSAL не гарантируется. В остальных случаях их можно пропустить.




Замешивание
Нанесите одну каплю ONE COAT 7 UNIVERSAL и одну каплю активатора One Coat 7.0 Activator в лунку для замешивания и перемешайте чистой одноразовой щёткой (примерно 5-10 с).



Бондинг
Нанесите замешанный бондинг на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой.




Продувка 5 с
Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

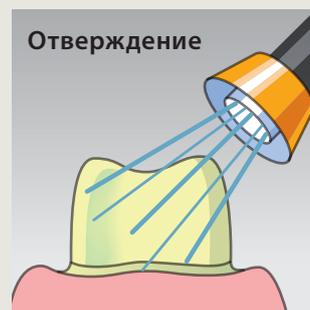

Отверждение
Фотополимеризуйте в течение 10 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ШАГ 5: ФИКСАЦИЯ

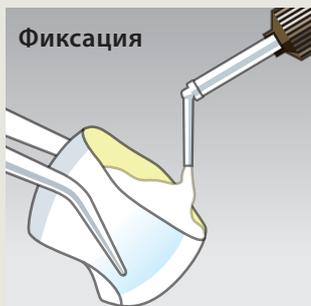

Фиксация
Нанесите DuoCem непосредственно на внутренние поверхности реставрации.
Примечание: перед нанесением добейтесь однородности выдавливаемого материала.




Размещение **Удалить излишки**
Разместите реставрацию с лёгким нажимом. Удалите оставшиеся излишки материала, удерживая реставрацию в правильном положении.



Отверждение
Затем выполните фотополимеризацию реставрации в течение 30 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВИНИР

ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

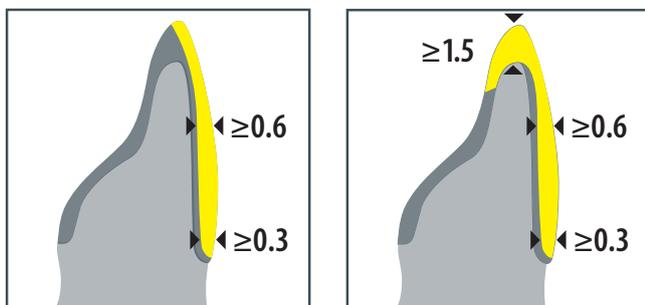

- Минимальная окклюзионная толщина 1,5 мм
- Минимальная пришеечная толщина 0,3 мм
- Минимальная лабиальная толщина 0,6 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(обязательно)

Бондинг к поверхности зуба
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Травление
Протравливающий гель Etchant Gel S

Фиксация
BRILLIANT EverGlow

При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS




Пескоструйная обработка

Выполните пескоструйную обработку поверхности, подлежащую адгезивной фиксации, оксидом алюминия с размером частиц 25-50 мкм под давлением 1,5 бара. **Примечание:** не протравливайте реставрацию плавиковой кислотой.



Чистка Сушка

Выполните чистку паровым или ультразвуковым устройством и высушите безмасляным сжатым воздухом.

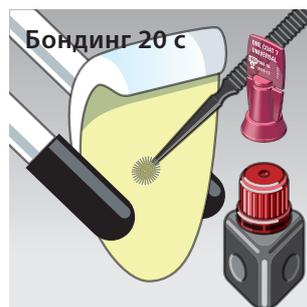

Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на поверхность сцепления одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с. **Примечание:** не используйте другие бондинги и силан!



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

ЭТАП 3: ТРАВЛЕНИЕ



Травление 15 с

Нанесите Etchant Gel S непосредственно аппликационной иглой на обрабатываемую поверхность. Время травления: 15 с. **Примечание:** для достижения оптимальных результатов рекомендуется тотальное травление.



Промывание 20 с

Тщательно промойте водой до удаления следов травящего геля Etchant Gel S.



Сушка

Высушите безмасляным сжатым воздухом, следя за тем, чтобы не пересушить дентин.


BRILLIANT EverGlow™

Светоотверждаемый композит

- Однородная консистенция
- Исключительная полируемость
- Прекрасное сохранение блеска
- Очень хорошая смачиваемость



ЭТАП 4: БОНДИНГ

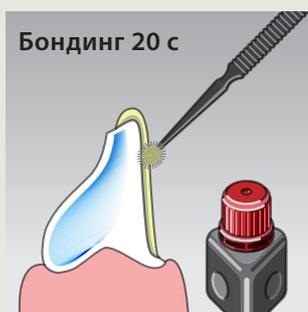

Бондинг 20 с

Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с.



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.



Отверждение

Фотополимеризуйте в течение 10 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ШАГ 5: ФИКСАЦИЯ



Фиксация


Нанесите BRILLIANT EverGlow на поверхность контакта и сформируйте до границ.



Размещение

Удалить излишки

Разместите реставрацию на зубе и осторожно передвиньте в окончательное положение. Удерживая реставрацию в правильном положении, удалите излишки материала.

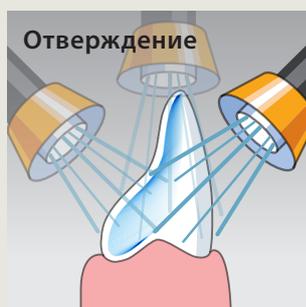


Отверждение

Фотополимеризуйте каждую поверхность реставрации 30 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КОРОНКА С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ

ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

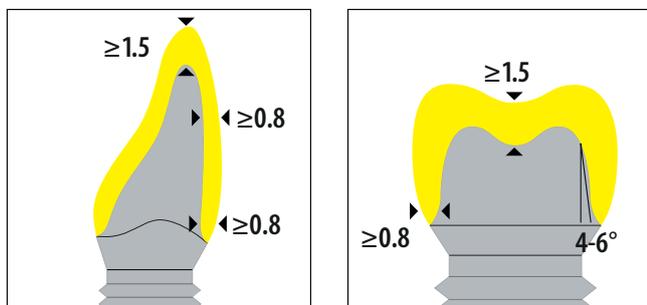

- Минимальная окклюзионная толщина 1,5 мм
- Минимальная буккальная толщина 0,8 мм
- Минимальная толщина под опорным бугорком 1,5 мм
- Минимальная пришеечная толщина 0,8 мм
- Угол препарирования: 4-6°


РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(обязательно)

Фиксация
SoloCem
(толщина стенок ≤ 5 мм)

При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ BRILLIANT CRIOS

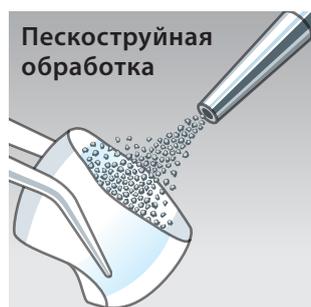

Пескоструйная обработка

Выполните пескоструйную обработку поверхности, подлежащую адгезивной фиксации, оксидом алюминия с размером частиц 25-50 мкм под давлением 1,5 бара. **Примечание:** не протравливайте реставрацию плавиковой кислотой.



Чистка Сушка

Выполните чистку паровым или ультразвуковым устройством и высушите безмасляным сжатым воздухом.



Бондинг 20 с


Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на поверхность сцепления одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с. **Примечание:** не используйте другие бондинги и силан!



Продувка 5 с

Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ

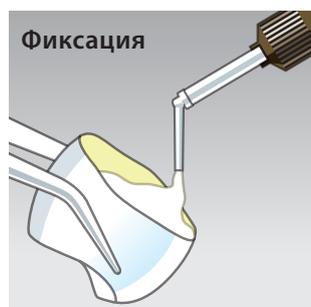

Фиксация

Нанесите SoloCem непосредственно на внутренние поверхности реставрации. **Примечание:** перед нанесением добейтесь однородности выдавливаемого материала.



Размещение Удалить излишки

Разместите реставрацию с лёгким нажимом. Удалите оставшиеся излишки материала, удерживая реставрацию в правильном положении.



Отверждение

Затем выполните фотополимеризацию реставрации в течение 30 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

SoloCem®

Самоадгезивный полимерный цемент двойного отверждения

- Высокая прочность сцепления
- Низкая усадка
- Антибактериальный эффект оксида цинка
- Простота применения и экономия времени



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛИРОВКА В КРЕСЛЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Для достижения превосходного блеска рекомендуется полировать BRILLIANT Crios в полости рта при помощи силиконовых полиров DIATECH ShapeGuard.

Все полиры DIATECH можно использовать без пасты. При работе в полости рта использовать мокрую полировку.

ЭТАП 1: КОРРЕКЦИЯ И ФИНИШИРОВАНИЕ




Сошлифовка литника, формирование предварительных контактов и модификация скатов бугорков мелкозернистым алмазным бором (368-314-023-5F). Финиширование области литника и - при необходимости - других поверхностей пламевидным полиром (2303RA).

Число оборотов 368-314-023-5F: 40 000 – 75 000

Число оборотов 2303RA: 3000 – 8000


ЭТАП 2: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

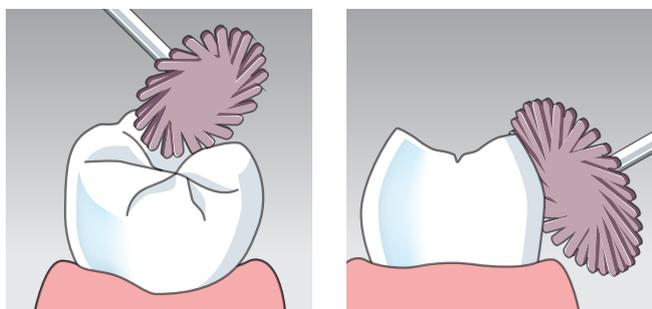

Предварительная полировка окклюзионной поверхности (23SG11RA), щёчно и нёбно (23SG14RA) с помощью DIATECH ShapeGuard для композита (System Comprepul Plus).

Число оборотов: 10 000 – 12 000


ЭТАП 3: ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

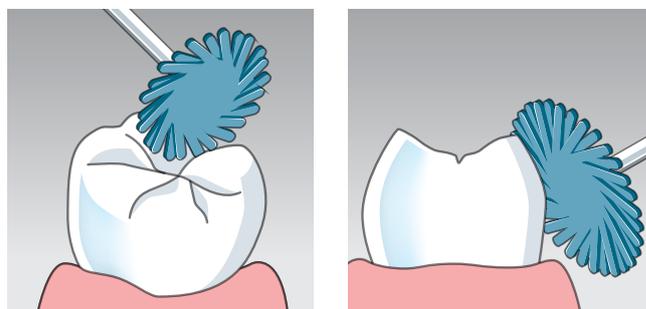

Зеркальная полировка окклюзионной поверхности (24SG11RA), щёчно и нёбно (24SG14RA) с помощью DIATECH ShapeGuard для композита (System Composhine Plus).

Число оборотов: 10 000 – 12 000

ЭТАП 4: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОВОДКА

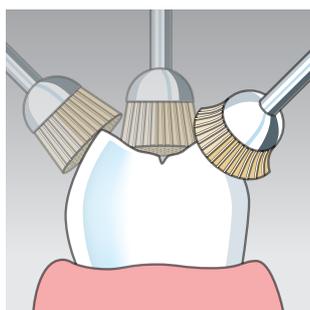


Окончательная доводка щёткой DIATECH (7001RA) до достижения блеска, как у естественного зуба. Число оборотов: 5000 – 10 000



DIATECH Finishing & Polishing Kit for BRILLIANT Crios

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛИРОВКА В ЛАБОРАТОРИИ

ЭТАП 1: КОРРЕКЦИЯ И ФИНИШИРОВАНИЕ

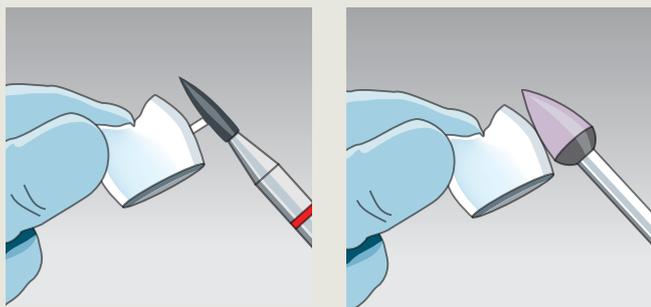


Сошлифовка литника мелкозернистым алмазным бором (860-104-012-5-F). Финиширование литника и - при необходимости - других поверхностей пламевидным полиром (2303RA).

Число оборотов 860-104-012-5-F: 70 000 – 140 000

Число оборотов 2303RA: 3000 – 8000

ЭТАП 2: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

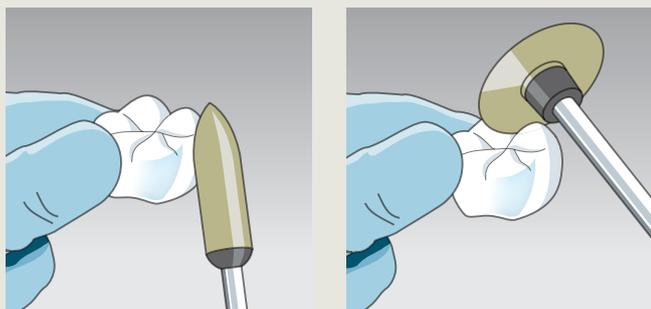

Предварительная и зеркальная полировка окклюзионной поверхности, щёчно и нёбно с помощью DIATECH Diashine Compromant Plus (9104HP и 9121HP). Нажимайте сильнее при предварительной полировке и увеличивайте нажим при зеркальной полировке.

Скорость оборотов при предварительной полировке: 7000 - 10 000

Скорость оборотов при зеркальной полировке: 3000 - 8000



DIATECH Lab Finishing & Polishing Kit for BRILLIANT Crios

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОРРЕКЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ

РЕКОМЕНДАЦИИ COLTENE

Бондинг к реставрации
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Коррекция / ремонт
BRILLIANT EverGlow

При использовании других материалов процедура может слегка отличаться. Соблюдайте инструкцию производителя по применению.


BRILLIANT EverGlow™

Светоотверждаемый композит

- Однородная консистенция
- Исключительная полируемость
- Прекрасное сохранение блеска
- Очень хорошая смачиваемость



ЭТАП 1: ПРЕПАРИРОВАНИЕ

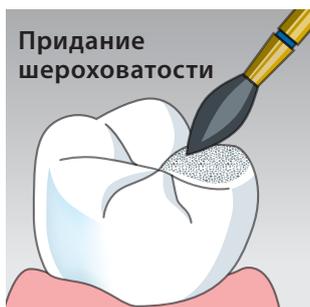

Придайте шероховатость поверхности реставрации при помощи вращающегося инструмента с алмазным покрытием.

ЭТАП 2: БОНДИНГ



Нанесите ONE COAT 7 UNIVERSAL на дентин и эмаль одноразовой стоматологической щёткой и втирайте 20 с.



Осторожно продуйте 5 с струёй безмасляного воздуха.



Фотополимеризуйте в течение 10 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).


ШАГ 3: КОРРЕКЦИЯ



Нанесите BRILLIANT EverGlow на поверхность.




Придайте нужную форму.

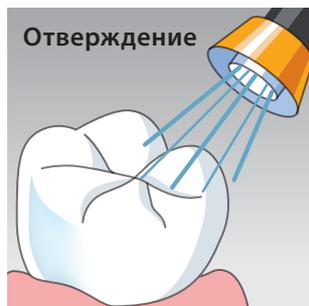

Фотополимеризуйте в течение 20 с (сила света ≥ 800 мВт/см²).

© 2016 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com



Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**